

3. Injektáž




Potrebné množstvo balení

Dĺžka steny	Hrúbka steny [mm]			
	110	220	330	440
10 m	1.5	3.0	5.1	7.0
20 m	3.0	6.0	10.2	13.0
30 m	4.6	9.0	15.3	21.0
40 m	6.1	12.0	20.4	28.0

Vsuňte aplikačnú trubicu až na dno vyvrtaného otvoru. Začnite vytlačovať injektážnu hmotu SikaMur® InjectoCream-100 a zároveň vysúvajte trubicu. Dôkladne vyplňte otvor až do 1 cm od jeho konca. Pravidelne zvonka handričkou očistite aplikačnú trubičku. Už naplnené otvory hneď po injektáži uzavrite rýchlotuhnúcou maltou ako napr. SikaMinipack- rýchlotuhnúci.

4. Oprava omietky po injektáži

Injektáž proti vzliňajúcej vlhkosti nespôsobí okamžité vysušenie muriva, iba bráni ďalšiemu prenikaniu vzliňajúcej vlhkosti. Preto odložte ďalšie rekonštrukčné práce, aby mohlo dôjsť k vysušeniu muriva. Všeobecne platí, že ak nie je použitá špeciálna omietka, tak rýchlosť vysušenia je 1 mesiac na každých 25 mm hrúbky steny. Takže stena hrúbky 300 mm potrebuje na úplné vyschnutie 12 mesiacov. Na urýchlenie priebehu vysušenia odporúčame použiť sanačnú omietku SikaMur®-Dry.

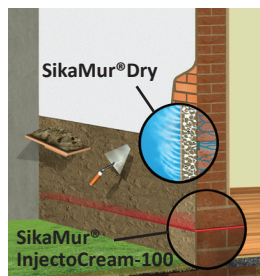

SikaMur® Dry

Sanačná omietka na vápenno-cementovej báze, ktorá vytvára vysoké množstvo makro a mikro pórov umožňujúcich rýchle odvetrávanie vlhkosti z muriva.

Výhody omietky SikaMur® Dry

- rýchle vysušovanie muriva vďaka systému makro a mikro pórov
- zadržiava soli prenikajúce z podkladu
- vysoká difúzia vodných pár
- výborná spracovateľnosť
- podobný modul pružnosti ako u muriva
- jeden produkt na hrubú aj jemnú omietku



Balenie: 25 kg

Spotreba: 25 kg /1m² /2 cm hrúbky omietky, 25 kg = 21l malty

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



Pred aplikáciou si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.



Sika Slovensko na facebooku!

Staňte sa našim fanúšikom a sledujte novinky on-line.

www.facebook.com/SikaSlovensko

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e, Bratislava
www.sika.sk

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SikaMur® InjectoCream-100 NAJLEPŠÍ SPÔSOB VYSÚŠANIA VLHKÉHO MURIVA



Dátum vydania: 03/2012

SikaMur® InjectoCream-100

Vydúvanie náterov, opadávajúce omietky, odlupujúce sa tapety, plesne, hnijúce drevo a nepríjemný zatuchnutý zápach – to je často bežné v mnohých starších budovách a príčinou je vzliňajúca vlhkosť v murive.



SikaMur® InjectoCream-100

je nový koncept na riešenie problému vzliňajúcej vlhkosti. SikaMur® InjectoCream-100 je silanová vodu odpudzujúca krémová hmota. Nanáša sa do série otvorov navŕtaných do vrstvy malty v murive za pomoci bežných tmeliacich pištoľí. Nie sú potrebné žiadne vstrekovacie pumpy. Po aplikovaní do vrstvy malty, SikaMur® InjectoCream-100 sa rozšíri difúziou vo vlhkom murive, a vytvorí bariéru odpudzujúcu vodu, ktorá bráni ďalšiemu vzliňaniu vlhkosti v murive.


Použitie:

SikaMur® InjectoCream-100 sa používa na ochranu proti vzliňajúcej vlhkosti v takmer všetkých typoch murovaných stien:

- plné tehlové murivo
- murivo s dutinou uprostred
- zmiešané typy muriva (kamenné a pod.).

Balenie:

600 ml monoporcia
300 ml kartuša



Aplikačné náradie:


Vytlačacia pištoľ PowerFlow

- kvalitná aplikačná pištoľ
- umožňuje aplikáciu monoporcii a po vyšrubovaní modrého tlačného taniera je možné aplikovať i kartušu 300 ml



Aplikačný Hobby set

- potrebné príslušenstvo na aplikáciu monoporcie
- do hĺbky otvorov do 40 cm, pri hlbších je hadičku možné vymeniť za dlhšiu

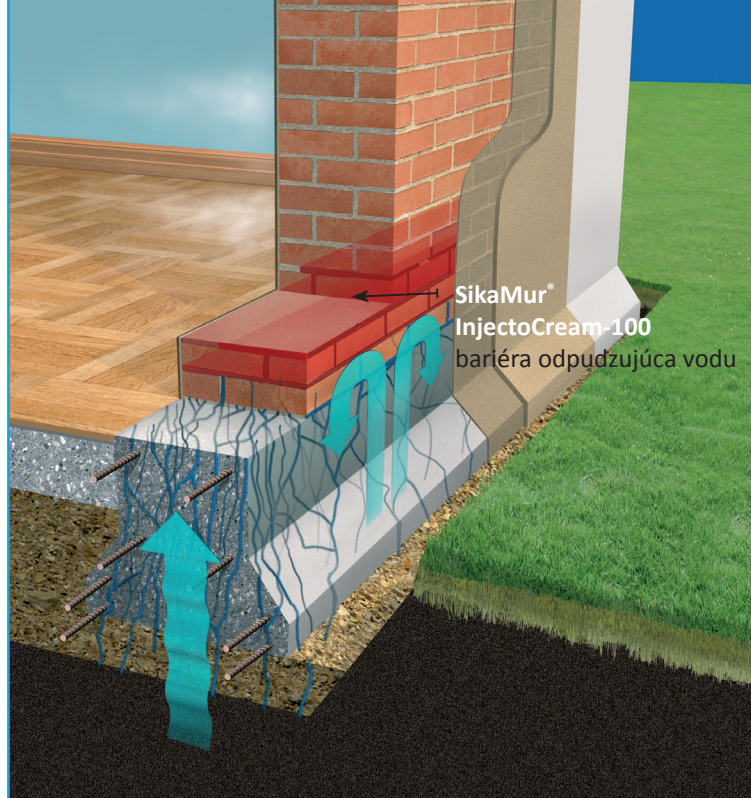

VÝHODY INJEKTÁŽE SO SIKAMUR® INJECTOCREAM-100

Šetrí náklady a čas

- lacnejší, rýchlejší a jednoduchší spôsob ako podrezávanie
- možné aplikovať vlastnými silami bez špeciálnych skúseností
- vysoká účinnosť, obsahuje až 80% aktívnej zložky
- presne stanovená spotreba vďaka vrátnym otvorom
- žiadne straty pri aplikácii
- stačia otvory len z jednej strany

Pre všetky druhy muriva

- murivo z plných tehál
- kamenné a zmiešané murivo
- murivo z plynu a peny silikátov
- murivo s dutinou uprostred

Jednoduchá aplikácia

- sanácia bez podrezávania alebo vrážania do muriva
- potrebná iba štandardná vytlačacia pištoľ, pri monoporcii Sika Hobby set a bežná vrtačka
- netreba miešať, materiál je pripravený na použitie

Estetický vzhľad

- bez rizika tvorby výkvetov ako pri produktoch na báze silikátov
- minimálne znečistenie

Bezpečná aplikácia

- produkt na vodnej báze, neobsahuje žieraviny, nehorľavý

Návod na injecktáž

1. Príprava muriva



Odstráňte soklové dlaždice, omietku tak, aby sa odkryli škáry muriva, v ktorých má byť vykonaná injecktáž. Zmerajte hrúbku muriva a nastavte doraz na vrtačke.



Navŕtajte otvory s priemerom 12 mm vodorovne s osovou vzdialenosťou nie väčšou ako 120 mm. Hĺbka otvorov závisí od hrúbky muriva.




Vyvrátné otvory dôkladne vyčistite použitím ručnej pumpy.

Požadovaná hĺbka otvorov pre rôzne hĺbky muriva


Hrúbka steny (mm)	110	220	330	440
Požadovaná hĺbka otvorov (mm)	100	190	310	420

Rozmiestnenie vrtných otvorov


150 mm nad úrovňou terénu



klasická väzba



krížová väzba




nerovnomerne

2. Príprava balenia



Vložte monoporcium do pištole. Odrežte alebo predierajte viditeľný koniec balenia. Podľa návodu zostavte hobby set a zašrubujte pištoľ.



Vložte kartušu do pištole a na vytlačiaciu dýzu nasuňte priloženú hadičku.